




Jongen Werkzeugtechnik



# VHM 495W HI06

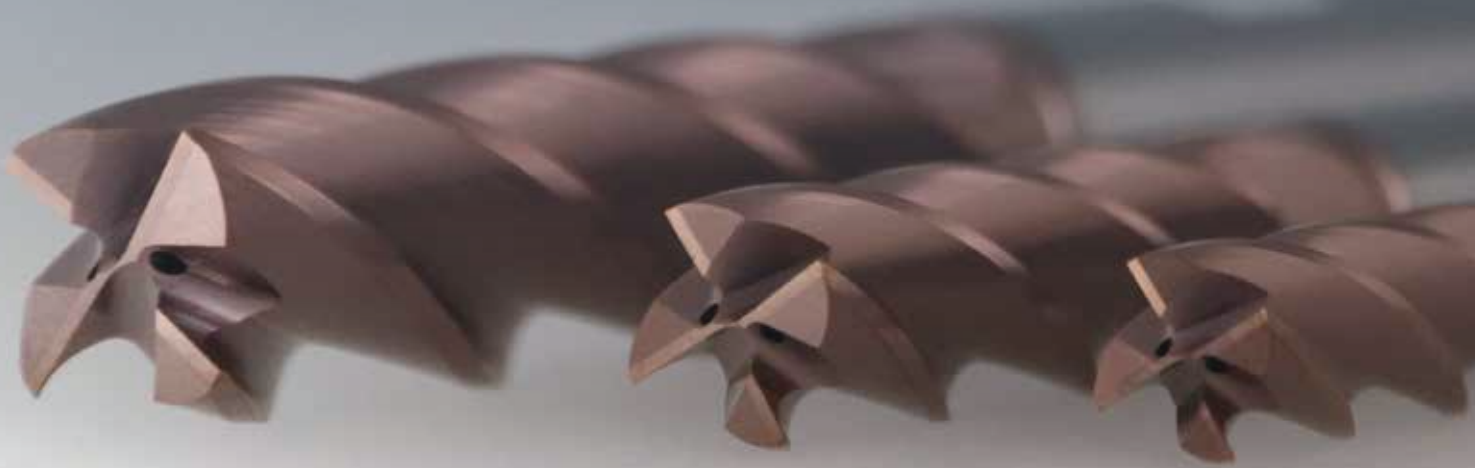

Produkte aus



Willich



NRW



Deutschland



Europa

für



Europa

und die



## Das Werkzeug VHM 495W HI06

Damit Zerspaner die Vorteile ihrer Investitionen in modernere, dynamischere Maschinen auch in Produktivität umsetzen können, hat Jongen die Vollhartmetallfräserartype VHM 495W HI06 entwickelt. Diese Werkzeuge der allerneuesten Entwicklungsstufe machen es nun möglich die hohe Dynamik und Steifigkeit der neusten Maschinengeneration direkt in höchste Wirtschaftlichkeit umzusetzen.

Die homogene Schneidkante mit definiertem Schneidkantenradius ermöglicht äußerst hohe Standzeiten und eine zuverlässige Prozesssicherheit selbst unter schwierigen Bedingungen.

Interne Kühlmittelkanäle (ab Stirndurchmesser D=6) sorgen für eine optimale Kühlung der Schneide und eine verbesserte Späneabfuhr.

Die Werkzeugtype VHM 495W HI06 ist für die Bearbeitung von allen gängigen Stählen bis hin zu Edelstahl und Gusswerkstoffen, und somit für ein breites Spektrum von Bearbeitungsaufgaben geeignet.


Zu dieser Produktfamilie gehört der VHM 494W HI06. Dieser bereits erfolgreich am Markt platzierte Jongen UNI-MILL Vollhartmetallfräser ist geometrisch identisch, hat jedoch im Vergleich zum neuen VHM 495W HI06 eine kürzere Schneide und eine kürzere Nutztiefe.

**VHM 495W HI06**

**VHM 494W HI06**



## Einsatzgebiete

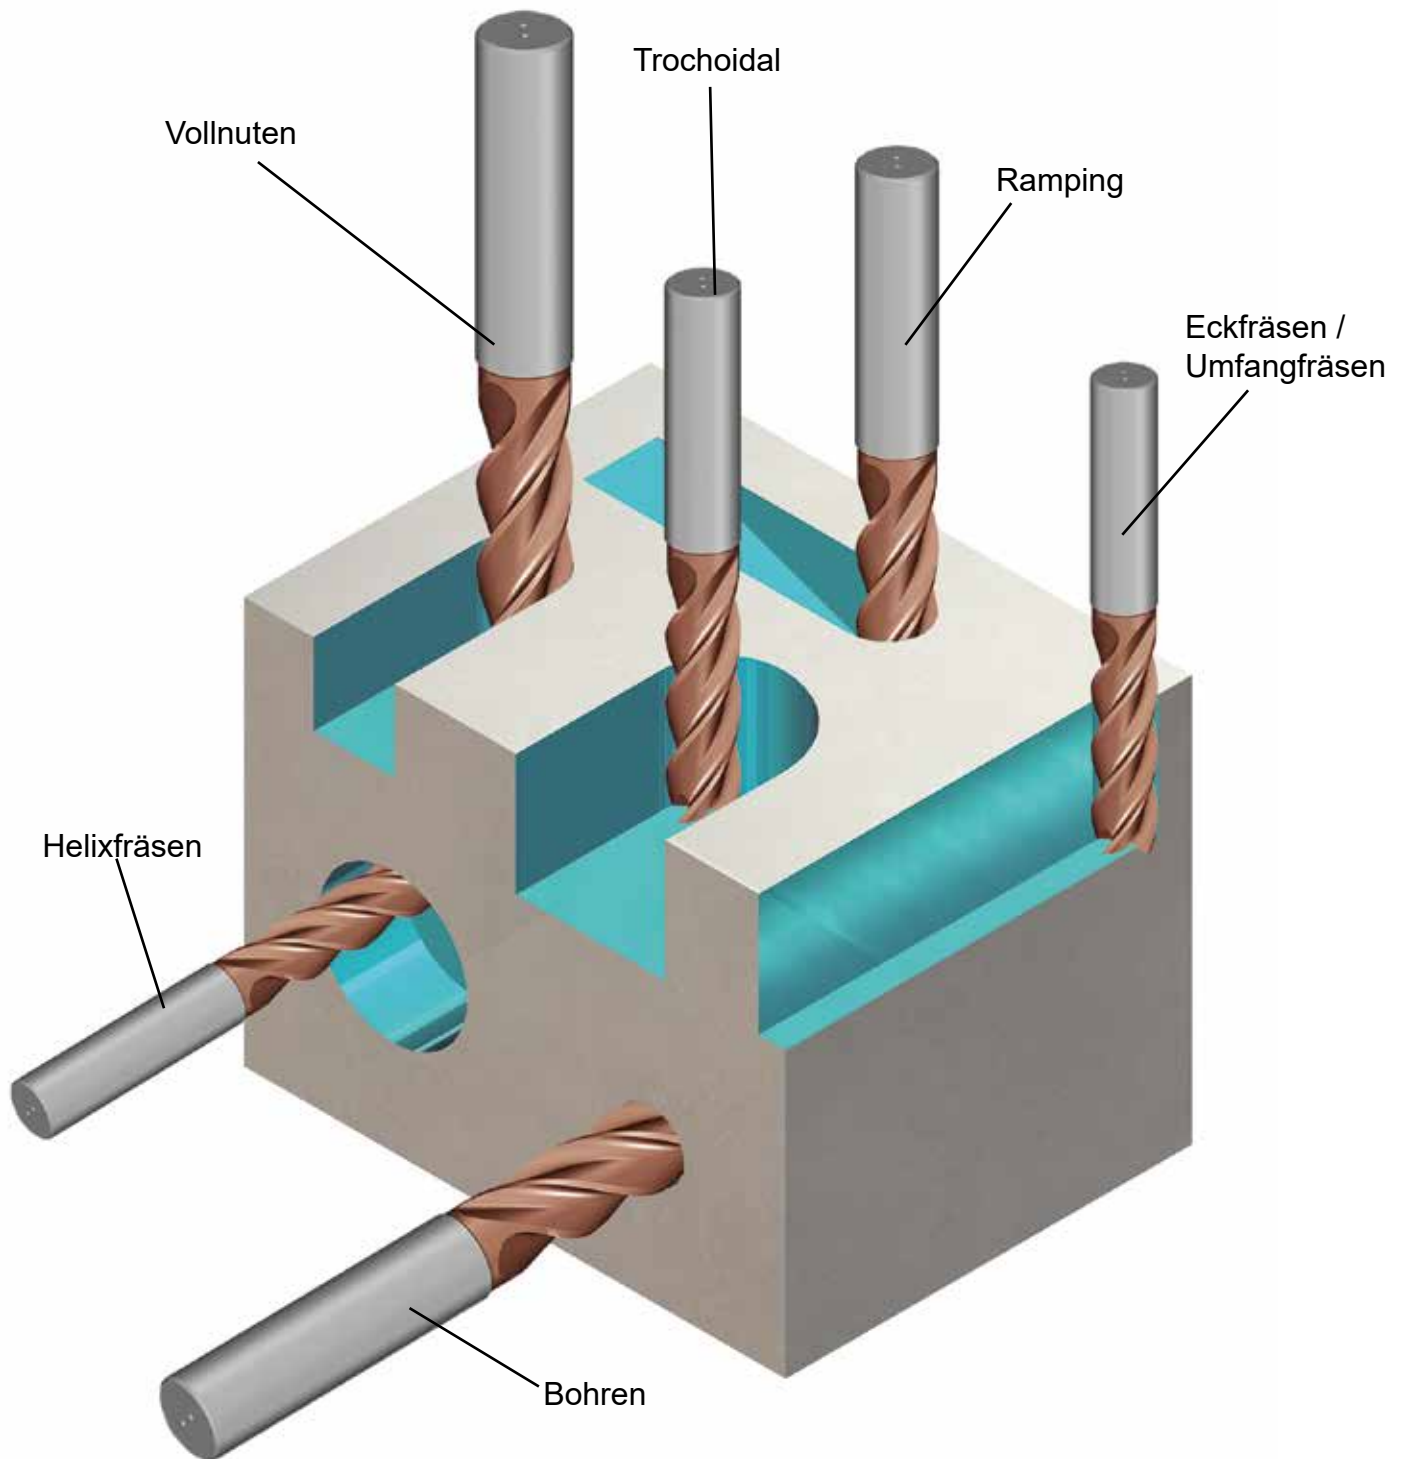

## Eigenschaften

Merkmals	Vorteile
Hochleistungs-Schaftfräser	- Höchste Produktivität
Vielseitige Anwendungsbereiche	- Bohren bis 1xD - Helixfräsen - Ramping mit einem Rampingwinkel bis zu 45° - Nutenfräsen - Umfangfräsen - Trochoidalfräsen, vor allem in geschlossenen Kavitäten (Taschen) - Schruppen und Schlichten
Interne Kühlkanäle ab Stirndurchmesser D=6	- Bessere Kühlung und Späneabfuhr beim Vollnuten, Ramping, Helix- und Taschenfräsen, sowie beim Bohren
Eckenfase	- Hohe Kantenstabilität
Definierte Schneidkantenpräparation	- Bessere Schichthftung - Verhindert hochfrequente Vibrationen - Bessere Oberflächenqualität der Schneidkante → hohe Verschleißfestigkeit
Aufnahmeschaft nach DIN 6535-HB (Weldon)	- Auszugsichere Aufnahme des Werkzeugs
Freischliff	- Erhöhung der Nutzlänge bis DIN-Einspannlänge
Ungleiche Spiral- und Teilungswinkel	- Verhindern zuverlässig Vibrationen - Hohe Laufruhe und Prozessstabilität - Hervorragende Oberflächengüten
Spezielle Stirngeometrie	- Ermöglicht sehr steile Rampingwinkel und Helixspiralen und damit hohe Abtragsraten - Sehr hohe Laufruhe bei Bearbeitungen mit hohem axialen Anteil - Die Werkzeuge können schnell auf Endarbeitstiefe ins Volle eindringen und von dort aus mit hohen $a_p$ -Werten das Material zerspanen
Optimierte Makrogeometrie	- Hohes Zerspanvolumen - Weite Spanräume ermöglichen einen sehr guten Spanabfluss - Geringere Leistungsaufnahme durch geringere Schnittkräfte
Optimierte Mikrogeometrie	- Höchste Standwege bei höchsten Vorschüben


## Eigenschaften

Merkmals	Vorteile
Das Hartmetall	<ul style="list-style-type: none"><li>- Feinstkornsorte (0,6µm Korngröße) im Bereich K10-K20 mittlerer Härte und guter Zähigkeit.</li><li>- Geeignet für die Bearbeitung von rost-, säure-, und hitzebeständigen Stählen, sowie für chrom-, nickel- und kobaltlegierte Stähle</li></ul>
Die Beschichtung	<p>TiAlSiN basierte HiPIMS*-Schicht der neuesten Entwicklungsstufe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durch Silizium-Dotierung besonders hohe Härte und Temperaturstabilität</li><li>- Durch HiPIMS-Technologie extrem homogener und noch leistungsfähigerer Schichtaufbau</li><li>- Maximale Einsatztemperatur bis 1.100°C</li></ul>
Hartmetall + Beschichtung = Die Sorte HI06	<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimal aufeinander abgestimmte Kombination</li><li>- Für Nassbearbeitung, Trockenbearbeitung und Minimalmengenschmierung geeignet</li></ul>
Nachschleifbarkeit der Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hoher Kosten-Nutzen-Faktor</li></ul>

\* HiPIMS = **H**igh **P**ower **I**mpulse **M**agnetron **S**puttering



# Technische Daten

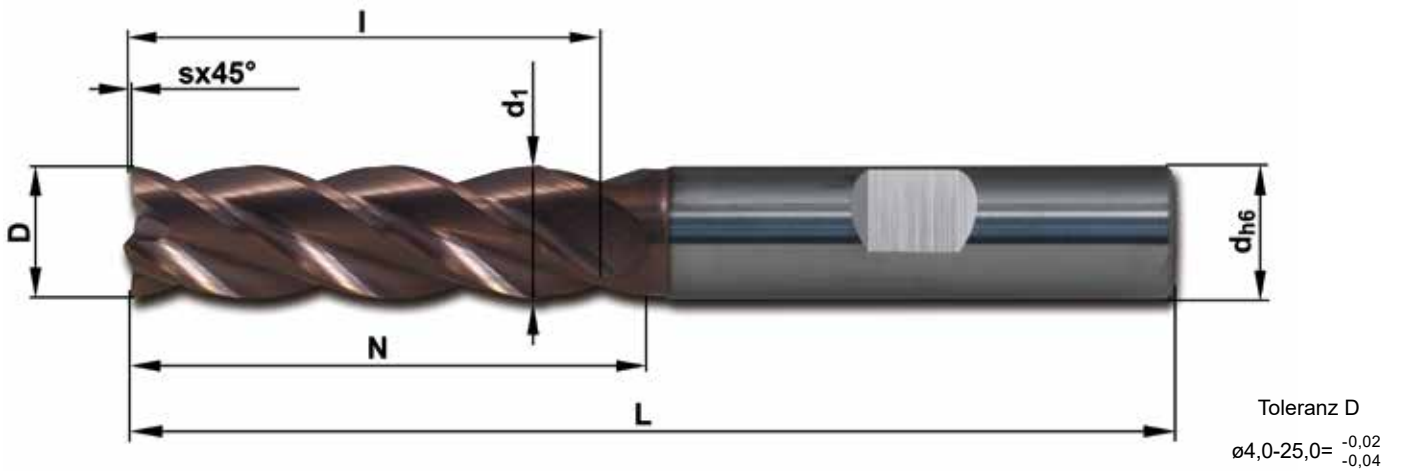

Bestell-Nr.	D	s	l	N	d <sub>1</sub>	d	L	Z	IK
VHM 495W-04 HI06	4	0,04x45°	14	21	3,6	6	63	4	x
VHM 495W-05 HI06	5	0,05x45°	17	23	4,6	6	63	4	x
VHM 495W-06 HI06	6	0,06x45°	20	27	5,4	6	63	4	✓
VHM 495W-08 HI06	8	0,08x45°	24	32	7,4	8	70	4	✓
VHM 495W-10 HI06	10	0,10x45°	30	41	9,4	10	81	4	✓
VHM 495W-12 HI06	12	0,12x45°	36	47	10,4	12	93	4	✓
VHM 495W-14 HI06	14	0,14x45°	42	53	13,4	14	100	4	✓
VHM 495W-16 HI06	16	0,16x45°	48	62	15,4	16	112	4	✓
VHM 495W-20 HI06	20	0,20x45°	60	74	19,6	20	126	4	✓
VHM 495W-25 HI06	25	0,25x45°	75	93	24,4	25	150	4	✓


IK = Innenkühlung

## Symbolerklärung

	Schruppen		Vorschlichten		Schichten
	Stahl		Edelstahl		Gusseisen GG(G)
	Hochwarmfeste Materialien				
	Eckenfase		definierte Schneidkantenpräparation		Ungleichteilung
	Gemittelter Spiralwinkel		Schaffform nach DIN 6535-HB (Weldon)		Zum Bohren geeignetes Werkzeug
	Werkzeug hat mehrere interne Kühlkanäle mit stirnseitigem Austritt				




# Schnittdatenempfehlung ECKFRÄSEN



Material	D [mm]	Z	Vc [m/min]	fz [mm]	ap [mm]	ae [mm]	n [min <sup>-1</sup> ]	Vf [mm/min]	Q [cm <sup>3</sup> /min]
allgemeiner Baustahl unlegierter Stahl	4	4	210 (180-230)	0,022 (0,020 - 0,025)	11	1,448	16.795	1.489	23,72
	5	4	210 (180-230)	0,028 (0,025 - 0,032)	14	1,816	13.422	1.487	37,81
	6	4	210 (180-230)	0,033 (0,030 - 0,038)	17	2,14	11.178	1.486	54,16
	8	4	210 (180-230)	0,045 (0,040 - 0,051)	22	2,86	8.376	1.495	94,20
	10	4	210 (180-230)	0,056 (0,050 - 0,064)	28	3,58	6.697	1.501	150,63
	12	4	210 (180-230)	0,068 (0,062 - 0,079)	34	4,31	5.579	1.526	223,72
	14	4	210 (180-230)	0,080 (0,072 - 0,092)	40	5,03	4.781	1.526	307,15
	16	4	210 (180-230)	0,091 (0,082 - 0,105)	45	5,75	4.183	1.525	394,73
	20	4	210 (180-230)	0,113 (0,102 - 0,130)	57	7,19	3.345	1.512	619,84
25	4	210 (180-230)	0,142 (0,127 - 0,163)	70	8,99	2.675	1.514	952,97	
Niedrig legierter Stahl	4	4	175 (145-195)	0,016 (0,014 - 0,018)	11	1,28	13.996	886	12,47
	5	4	175 (145-195)	0,020 (0,018 - 0,023)	14	1,60	11.185	885	19,82
	6	4	175 (145-195)	0,024 (0,021 - 0,027)	17	1,90	9.315	884	28,61
	8	4	175 (145-195)	0,031 (0,028 - 0,036)	22	2,54	6.980	875	48,97
	10	4	175 (145-195)	0,040 (0,036 - 0,046)	28	3,18	5.581	890	79,35
	12	4	175 (145-195)	0,049 (0,044 - 0,057)	34	3,83	4.649	918	119,60
	14	4	175 (145-195)	0,057 (0,051 - 0,066)	40	4,47	3.984	908	162,42
	16	4	175 (145-195)	0,066 (0,059 - 0,075)	45	5,11	3.485	913	210,03
	20	4	175 (145-195)	0,082 (0,074 - 0,094)	57	6,39	2.787	910	331,55
25	4	175 (145-195)	0,102 (0,091 - 0,117)	70	7,99	2.229	906	506,85	
INOX ferritisch, geschwefelt	4	4	150 (120-170)	0,016 (0,014 - 0,018)	11	1,45	11.996	759	12,09
	5	4	150 (120-170)	0,020 (0,018 - 0,023)	14	1,82	9.587	758	19,27
	6	4	150 (120-170)	0,024 (0,021 - 0,027)	17	2,14	7.984	758	27,63
	8	4	150 (120-170)	0,031 (0,028 - 0,036)	22	2,86	5.983	750	47,26
	10	4	150 (120-170)	0,039 (0,035 - 0,045)	28	3,58	4.784	745	74,76
	12	4	150 (120-170)	0,048 (0,044 - 0,056)	34	4,31	3.985	772	113,18
	14	4	150 (120-170)	0,056 (0,050 - 0,064)	40	5,03	3.415	765	153,98
	16	4	150 (120-170)	0,065 (0,058 - 0,074)	45	5,75	2.987	771	199,57
	20	4	150 (120-170)	0,080 (0,072 - 0,092)	57	7,19	2.389	762	312,38
25	4	150 (120-170)	0,100 (0,090 - 0,115)	70	8,99	1.911	762	479,63	
INOX martensitisch	4	4	95 (65-115)	0,016 (0,014 - 0,018)	11	1,45	7.597	481	7,66
	5	4	95 (65-115)	0,020 (0,018 - 0,023)	14	1,82	6.072	480	12,20
	6	4	95 (65-115)	0,024 (0,021 - 0,027)	17	2,14	5.056	480	17,50
	8	4	95 (65-115)	0,031 (0,028 - 0,036)	22	2,86	3.789	475	29,93
	10	4	95 (65-115)	0,039 (0,035 - 0,045)	28	3,58	3.030	472	47,37
	12	4	95 (65-115)	0,048 (0,044 - 0,056)	34	4,31	2.524	489	71,69
	14	4	95 (65-115)	0,056 (0,050 - 0,064)	40	5,03	2.163	484	97,42
	16	4	95 (65-115)	0,065 (0,058 - 0,074)	45	5,75	1.892	488	126,31
	20	4	95 (65-115)	0,080 (0,072 - 0,092)	57	7,19	1.513	482	197,59
25	4	95 (65-115)	0,100 (0,090 - 0,115)	70	8,99	1.210	482	303,39	
INOX austenitisch	4	4	115 (85-135)	0,016 (0,014 - 0,018)	11	1,28	9.197	582	8,19
	5	4	115 (85-135)	0,020 (0,018 - 0,023)	14	1,60	7.350	581	13,01
	6	4	115 (85-135)	0,024 (0,021 - 0,027)	17	1,90	6.121	581	18,81
	8	4	115 (85-135)	0,031 (0,028 - 0,036)	22	2,54	4.587	575	32,18
	10	4	115 (85-135)	0,039 (0,035 - 0,045)	28	3,18	3.667	571	50,91
	12	4	115 (85-135)	0,048 (0,044 - 0,056)	34	3,83	3.055	592	77,13
	14	4	115 (85-135)	0,056 (0,050 - 0,064)	40	4,47	2.618	586	104,82
	16	4	115 (85-135)	0,065 (0,058 - 0,074)	45	5,11	2.290	591	135,95
	20	4	115 (85-135)	0,081 (0,073 - 0,093)	57	6,39	1.832	591	215,33
25	4	115 (85-135)	0,101 (0,091 - 0,116)	70	7,99	1.465	590	330,07	
Grauguss GJL	4	4	190 (160-210)	0,022 (0,020 - 0,025)	11	1,45	15.195	1.347	21,46
	5	4	190 (160-210)	0,028 (0,025 - 0,032)	14	1,82	12.144	1.345	34,20
	6	4	190 (160-210)	0,033 (0,030 - 0,038)	17	2,14	10.113	1.345	49,02
	8	4	190 (160-210)	0,045 (0,040 - 0,051)	22	2,86	7.578	1.353	85,25
	10	4	190 (160-210)	0,056 (0,050 - 0,064)	28	3,58	6.060	1.358	136,28
	12	4	190 (160-210)	0,068 (0,062 - 0,079)	34	4,31	5.048	1.381	202,47
	14	4	190 (160-210)	0,080 (0,072 - 0,092)	40	5,03	4.326	1.380	277,77
	16	4	190 (160-210)	0,091 (0,082 - 0,105)	45	5,75	3.784	1.380	357,20
	20	4	190 (160-210)	0,114 (0,103 - 0,131)	57	7,19	3.026	1.379	565,31
25	4	190 (160-210)	0,142 (0,127 - 0,163)	70	8,99	2.421	1.370	862,33	
Grauguss GJS	4	4	145 (115-165)	0,022 (0,020 - 0,025)	11	1,45	11.596	1.028	16,37
	5	4	145 (115-165)	0,028 (0,025 - 0,032)	14	1,82	9.268	1.027	26,11
	6	4	145 (115-165)	0,033 (0,030 - 0,038)	17	2,14	7.718	1.026	37,40
	8	4	145 (115-165)	0,045 (0,040 - 0,051)	22	2,86	5.783	1.032	65,02
	10	4	145 (115-165)	0,056 (0,050 - 0,064)	28	3,58	4.624	1.036	103,96
	12	4	145 (115-165)	0,068 (0,062 - 0,079)	34	4,31	3.852	1.053	154,38
	14	4	145 (115-165)	0,080 (0,072 - 0,092)	40	5,03	3.301	1.053	211,95
	16	4	145 (115-165)	0,091 (0,082 - 0,105)	45	5,75	2.888	1.053	272,56
	20	4	145 (115-165)	0,114 (0,103 - 0,131)	57	7,19	2.310	1.053	431,67
25	4	145 (115-165)	0,142 (0,127 - 0,163)	70	8,99	1.847	1.045	657,76	
Hoch- hitzebeständiger Stahl	4	4	55 (25-75)	0,011 (0,010 - 0,012)	11	1,12	4.398	189	2,33
	5	4	55 (25-75)	0,013 (0,012 - 0,015)	14	1,40	3.515	189	3,70
	6	4	55 (25-75)	0,016 (0,015 - 0,019)	17	1,66	2.927	189	5,35
	8	4	55 (25-75)	0,022 (0,020 - 0,025)	22	2,22	2.193	191	9,35
	10	4	55 (25-75)	0,028 (0,025 - 0,032)	28	2,78	1.754	193	15,04
	12	4	55 (25-75)	0,034 (0,031 - 0,039)	34	3,35	1.461	199	22,68
	14	4	55 (25-75)	0,040 (0,036 - 0,046)	40	3,91	1.252	199	31,14
	16	4	55 (25-75)	0,046 (0,041 - 0,052)	45	4,47	1.095	199	40,05
	20	4	55 (25-75)	0,056 (0,050 - 0,064)	57	5,59	876	196	62,47
25	4	55 (25-75)	0,070 (0,063 - 0,081)	70	6,99	700	196	95,93	

# Schnittdatenempfehlung VOLLNUTEN



Material	D [mm]	Z	Vc [m/min]	fz [mm]	ap [mm]	ae [mm]	n [min-1]	Vf [mm/min]	Q [cm³/min]
allgemeiner Baustahl unlegierter Stahl	4	4	180 (150-200)	0,019 (0,017 - 0,022)	4,3	4,00	14.395	1.102	19,04
	5	4	180 (150-200)	0,024 (0,022 - 0,028)	5,4	5,00	11.505	1.101	29,73
	6	4	180 (150-200)	0,029 (0,026 - 0,033)	6,5	6,00	9.581	1.100	42,77
	8	4	180 (150-200)	0,038 (0,034 - 0,044)	8,6	8,00	7.179	1.099	75,96
	10	4	180 (150-200)	0,048 (0,043 - 0,055)	10,8	10,00	5.741	1.099	118,69
	12	4	180 (150-200)	0,057 (0,052 - 0,066)	13,0	12,00	4.782	1.098	170,76
	14	4	180 (150-200)	0,067 (0,060 - 0,077)	15,1	14,00	4.098	1.098	232,42
	16	4	180 (150-200)	0,077 (0,069 - 0,088)	17,3	16,00	3.585	1.098	303,58
	20	4	180 (150-200)	0,096 (0,086 - 0,110)	21,6	20,00	2.867	1.097	473,90
25	4	180 (150-200)	0,120 (0,108 - 0,138)	27,0	25,00	2.293	1.097	740,48	
Niedrig legierter Stahl	4	4	145 (115-165)	0,013 (0,012 - 0,016)	4,0	4,00	11.596	626	9,92
	5	4	145 (115-165)	0,017 (0,015 - 0,019)	5,0	5,00	9.268	625	15,47
	6	4	145 (115-165)	0,020 (0,018 - 0,023)	5,9	6,00	7.718	625	22,28
	8	4	145 (115-165)	0,027 (0,024 - 0,031)	7,9	8,00	5.783	624	39,54
	10	4	145 (115-165)	0,034 (0,030 - 0,039)	9,9	10,00	4.624	624	61,78
	12	4	145 (115-165)	0,040 (0,036 - 0,047)	11,9	12,00	3.852	623	88,81
	14	4	145 (115-165)	0,047 (0,043 - 0,054)	13,9	14,00	3.301	623	120,89
	16	4	145 (115-165)	0,054 (0,049 - 0,062)	15,8	16,00	2.888	623	157,89
20	4	145 (115-165)	0,067 (0,061 - 0,078)	19,8	20,00	2.310	623	246,71	
25	4	145 (115-165)	0,084 (0,076 - 0,097)	24,8	25,00	1.847	623	385,48	
INOX ferritisch, geschwefelt	4	4	105 (75-125)	0,013 (0,012 - 0,016)	4,0	4,00	8.397	453	7,18
	5	4	105 (75-125)	0,017 (0,015 - 0,019)	5,0	5,00	6.711	452	11,19
	6	4	105 (75-125)	0,020 (0,018 - 0,023)	5,9	6,00	5.589	452	16,11
	8	4	105 (75-125)	0,027 (0,024 - 0,031)	7,9	8,00	4.188	452	28,64
	10	4	105 (75-125)	0,034 (0,030 - 0,039)	9,9	10,00	3.348	451	44,65
	12	4	105 (75-125)	0,040 (0,036 - 0,047)	11,9	12,00	2.789	451	64,29
	14	4	105 (75-125)	0,047 (0,043 - 0,054)	13,9	14,00	2.390	451	87,51
	16	4	105 (75-125)	0,054 (0,049 - 0,062)	15,8	16,00	2.091	451	114,30
20	4	105 (75-125)	0,067 (0,061 - 0,078)	19,8	20,00	1.672	451	178,60	
25	4	105 (75-125)	0,084 (0,076 - 0,097)	24,8	25,00	1.337	451	279,06	
INOX martensitisch	4	4	70 (40-90)	0,013 (0,012 - 0,016)	4,0	4,00	5.598	302	4,78
	5	4	70 (40-90)	0,017 (0,015 - 0,019)	5,0	5,00	4.474	301	7,45
	6	4	70 (40-90)	0,020 (0,018 - 0,023)	5,9	6,00	3.726	301	10,73
	8	4	70 (40-90)	0,027 (0,024 - 0,031)	7,9	8,00	2.792	301	19,07
	10	4	70 (40-90)	0,034 (0,030 - 0,039)	9,9	10,00	2.232	301	29,80
	12	4	70 (40-90)	0,040 (0,036 - 0,047)	11,9	12,00	1.859	301	42,91
	14	4	70 (40-90)	0,047 (0,043 - 0,054)	13,9	14,00	1.593	301	58,41
	16	4	70 (40-90)	0,054 (0,049 - 0,062)	15,8	16,00	1.394	301	76,29
20	4	70 (40-90)	0,067 (0,061 - 0,078)	19,8	20,00	1.115	301	119,20	
25	4	70 (40-90)	0,084 (0,076 - 0,097)	24,8	25,00	891	300	185,63	
INOX austenitisch	4	4	85 (55-105)	0,013 (0,012 - 0,016)	4,0	4,00	6.798	367	5,81
	5	4	85 (55-105)	0,017 (0,015 - 0,019)	5,0	5,00	5.433	366	9,06
	6	4	85 (55-105)	0,020 (0,018 - 0,023)	5,9	6,00	4.524	366	13,04
	8	4	85 (55-105)	0,027 (0,024 - 0,031)	7,9	8,00	3.390	366	23,19
	10	4	85 (55-105)	0,034 (0,030 - 0,039)	9,9	10,00	2.711	365	36,14
	12	4	85 (55-105)	0,040 (0,036 - 0,047)	11,9	12,00	2.258	365	52,03
	14	4	85 (55-105)	0,047 (0,043 - 0,054)	13,9	14,00	1.935	365	70,82
	16	4	85 (55-105)	0,054 (0,049 - 0,062)	15,8	16,00	1.693	365	92,51
20	4	85 (55-105)	0,067 (0,061 - 0,078)	19,8	20,00	1.354	365	144,54	
25	4	85 (55-105)	0,084 (0,076 - 0,097)	24,8	25,00	1.083	365	225,84	
Grauguss GJL	4	4	135 (105-155)	0,019 (0,017 - 0,022)	4,3	4,00	10.796	812	14,03
	5	4	135 (105-155)	0,024 (0,021 - 0,027)	5,4	5,00	8.628	811	21,90
	6	4	135 (105-155)	0,028 (0,025 - 0,032)	6,5	6,00	7.185	811	31,53
	8	4	135 (105-155)	0,038 (0,034 - 0,043)	8,6	8,00	5.384	810	55,99
	10	4	135 (105-155)	0,047 (0,042 - 0,054)	10,8	10,00	4.305	809	87,37
	12	4	135 (105-155)	0,056 (0,051 - 0,065)	13,0	12,00	3.586	809	125,82
	14	4	135 (105-155)	0,066 (0,059 - 0,076)	15,1	14,00	3.073	809	171,25
	16	4	135 (105-155)	0,075 (0,068 - 0,087)	17,3	16,00	2.689	809	223,67
	20	4	135 (105-155)	0,094 (0,085 - 0,108)	21,6	20,00	2.150	809	349,49
25	4	135 (105-155)	0,118 (0,106 - 0,135)	27,0	25,00	1.720	809	546,08	
Grauguss GJS	4	4	105 (75-125)	0,019 (0,017 - 0,022)	4,3	4,00	8.397	631	10,90
	5	4	105 (75-125)	0,024 (0,021 - 0,027)	5,4	5,00	6.711	631	17,04
	6	4	105 (75-125)	0,028 (0,025 - 0,032)	6,5	6,00	5.589	630	24,49
	8	4	105 (75-125)	0,038 (0,034 - 0,043)	8,6	8,00	4.188	630	43,55
	10	4	105 (75-125)	0,047 (0,042 - 0,054)	10,8	10,00	3.348	629	67,93
	12	4	105 (75-125)	0,056 (0,051 - 0,065)	13,0	12,00	2.789	629	97,82
	14	4	105 (75-125)	0,066 (0,059 - 0,076)	15,1	14,00	2.390	629	133,15
	16	4	105 (75-125)	0,075 (0,068 - 0,087)	17,3	16,00	2.091	629	173,91
20	4	105 (75-125)	0,094 (0,085 - 0,108)	21,6	20,00	1.672	629	271,73	
25	4	105 (75-125)	0,118 (0,106 - 0,135)	27,0	25,00	1.337	628	423,90	
Hoch- hitzebeständiger Stahl	4	4	40 (10-60)	0,009 (0,008 - 0,011)	3,1	4,00	3.199	119	1,46
	5	4	40 (10-60)	0,012 (0,010 - 0,013)	3,8	5,00	2.556	118	2,26
	6	4	40 (10-60)	0,014 (0,013 - 0,016)	4,6	6,00	2.129	118	3,25
	8	4	40 (10-60)	0,019 (0,017 - 0,021)	6,1	8,00	1.595	118	5,78
	10	4	40 (10-60)	0,023 (0,021 - 0,027)	7,7	10,00	1.275	118	9,03
	12	4	40 (10-60)	0,028 (0,025 - 0,032)	9,2	12,00	1.062	118	13,00
	14	4	40 (10-60)	0,033 (0,029 - 0,037)	10,7	14,00	910	118	17,70
	16	4	40 (10-60)	0,037 (0,033 - 0,043)	12,2	16,00	796	118	23,12
20	4	40 (10-60)	0,047 (0,042 - 0,054)	15,3	20,00	637	118	36,12	
25	4	40 (10-60)	0,058 (0,052 - 0,067)	19,1	25,00	509	118	56,44	




# Schnittdateneempfehlung TROCHOIDAL



Material	D [mm]	Z	V <sub>c</sub> [m/min]	f <sub>z</sub> [mm]	h <sub>m</sub> max [mm]	a <sub>p</sub> [mm]	a <sub>e</sub> [mm]	n [min <sup>-1</sup> ]	V <sub>f</sub> [mm <sup>3</sup> /min]	Q [cm <sup>3</sup> /min]
allgemeiner Baustahl unlegierter Stahl	4	4	250 (220-270)	0,020 (0,018 - 0,023)	0,020	11,0	0,72	19.994	1.583	12,51
	5	4	250 (220-270)	0,025 (0,023 - 0,029)	0,025	14,0	0,90	15.979	1.582	19,88
	6	4	250 (220-270)	0,030 (0,027 - 0,035)	0,030	17,0	1,08	13.307	1.581	28,96
	8	4	250 (220-270)	0,041 (0,037 - 0,047)	0,040	22,0	1,44	9.972	1.579	49,90
	10	4	250 (220-270)	0,051 (0,046 - 0,058)	0,050	28,0	1,80	7.973	1.578	79,34
	12	4	250 (220-270)	0,061 (0,055 - 0,070)	0,059	34,0	2,15	6.642	1.578	115,60
	14	4	250 (220-270)	0,071 (0,064 - 0,082)	0,069	40,0	2,51	5.692	1.578	158,67
	16	4	250 (220-270)	0,081 (0,073 - 0,093)	0,079	45,0	2,87	4.979	1.577	203,88
	20	4	250 (220-270)	0,101 (0,091 - 0,117)	0,099	57,0	3,59	3.982	1.577	322,81
25	4	250 (220-270)	0,127 (0,114 - 0,146)	0,124	70,0	4,49	3.185	1.576	495,22	
Niedrig legierter Stahl	4	4	230 (200-250)	0,017 (0,015 - 0,019)	0,016	11,0	0,69	18.394	1.189	8,98
	5	4	230 (200-250)	0,021 (0,019 - 0,024)	0,020	14,0	0,86	14.701	1.188	14,27
	6	4	230 (200-250)	0,025 (0,022 - 0,029)	0,024	17,0	1,03	12.242	1.187	20,78
	8	4	230 (200-250)	0,033 (0,030 - 0,038)	0,032	22,0	1,37	9.174	1.187	35,86
	10	4	230 (200-250)	0,041 (0,037 - 0,048)	0,040	28,0	1,72	7.335	1.186	57,00
	12	4	230 (200-250)	0,050 (0,045 - 0,057)	0,049	34,0	2,06	6.111	1.186	83,06
	14	4	230 (200-250)	0,058 (0,052 - 0,067)	0,057	40,0	2,40	5.236	1.185	113,90
	16	4	230 (200-250)	0,066 (0,060 - 0,076)	0,065	45,0	2,75	4.581	1.185	146,45
	20	4	230 (200-250)	0,083 (0,075 - 0,095)	0,081	57,0	3,43	3.664	1.185	231,87
25	4	230 (200-250)	0,104 (0,093 - 0,119)	0,101	70,0	4,29	2.930	1.184	355,64	
INOX ferritisch, geschwefelt	4	4	170 (140-190)	0,017 (0,015 - 0,019)	0,016	11,0	0,65	13.596	879	6,25
	5	4	170 (140-190)	0,021 (0,019 - 0,024)	0,020	14,0	0,81	10.866	878	9,93
	6	4	170 (140-190)	0,025 (0,022 - 0,029)	0,024	17,0	0,97	9.048	878	14,47
	8	4	170 (140-190)	0,033 (0,030 - 0,038)	0,032	22,0	1,29	6.781	877	24,94
	10	4	170 (140-190)	0,041 (0,037 - 0,048)	0,040	28,0	1,62	5.422	876	39,63
	12	4	170 (140-190)	0,050 (0,045 - 0,057)	0,049	34,0	1,94	4.516	876	57,74
	14	4	170 (140-190)	0,058 (0,052 - 0,067)	0,057	40,0	2,26	3.870	876	79,25
	16	4	170 (140-190)	0,066 (0,060 - 0,076)	0,065	45,0	2,58	3.386	876	101,90
	20	4	170 (140-190)	0,083 (0,075 - 0,095)	0,081	57,0	3,23	2.708	875	161,16
25	4	170 (140-190)	0,104 (0,093 - 0,119)	0,101	70,0	4,04	2.166	875	247,39	
INOX martensitisch	4	4	110 (80-130)	0,017 (0,015 - 0,019)	0,016	11,0	0,61	8.797	569	3,82
	5	4	110 (80-130)	0,021 (0,019 - 0,024)	0,020	14,0	0,76	7.030	568	6,07
	6	4	110 (80-130)	0,025 (0,022 - 0,029)	0,024	17,0	0,92	5.855	568	8,84
	8	4	110 (80-130)	0,033 (0,030 - 0,038)	0,032	22,0	1,22	4.387	567	15,22
	10	4	110 (80-130)	0,041 (0,037 - 0,048)	0,040	28,0	1,53	3.508	567	24,22
	12	4	110 (80-130)	0,050 (0,045 - 0,057)	0,049	34,0	1,83	2.922	567	35,29
	14	4	110 (80-130)	0,058 (0,052 - 0,067)	0,057	40,0	2,14	2.504	566	48,36
	16	4	110 (80-130)	0,066 (0,060 - 0,076)	0,065	45,0	2,44	2.191	566	62,17
	20	4	110 (80-130)	0,083 (0,075 - 0,095)	0,081	57,0	3,05	1.752	566	98,44
25	4	110 (80-130)	0,104 (0,093 - 0,119)	0,101	70,0	3,81	1.401	566	151,11	
INOX austenitisch	4	4	130 (100-150)	0,013 (0,012 - 0,015)	0,013	11,0	0,59	10.397	535	3,49
	5	4	130 (100-150)	0,017 (0,015 - 0,019)	0,016	14,0	0,74	8.309	535	5,55
	6	4	130 (100-150)	0,020 (0,018 - 0,023)	0,019	17,0	0,89	6.919	534	8,07
	8	4	130 (100-150)	0,026 (0,024 - 0,03)	0,026	22,0	1,18	5.185	534	13,92
	10	4	130 (100-150)	0,033 (0,030 - 0,038)	0,032	28,0	1,48	4.146	534	22,14
	12	4	130 (100-150)	0,040 (0,036 - 0,046)	0,039	34,0	1,78	3.454	534	32,26
	14	4	130 (100-150)	0,046 (0,042 - 0,053)	0,045	40,0	2,07	2.959	533	44,20
	16	4	130 (100-150)	0,053 (0,048 - 0,061)	0,052	45,0	2,37	2.589	533	56,83
	20	4	130 (100-150)	0,066 (0,059 - 0,076)	0,064	57,0	2,96	2.071	533	89,98
25	4	130 (100-150)	0,083 (0,074 - 0,095)	0,081	70,0	3,70	1.656	533	138,12	
Grauguss GJL	4	4	215 (185-235)	0,020 (0,018 - 0,023)	0,020	11,0	0,72	17.195	1.362	10,76
	5	4	215 (185-235)	0,025 (0,023 - 0,029)	0,025	14,0	0,90	13.742	1.360	17,09
	6	4	215 (185-235)	0,030 (0,027 - 0,035)	0,030	17,0	1,08	11.444	1.359	24,89
	8	4	215 (185-235)	0,041 (0,037 - 0,047)	0,040	22,0	1,44	8.576	1.358	42,92
	10	4	215 (185-235)	0,051 (0,046 - 0,058)	0,050	28,0	1,80	6.857	1.357	68,23
	12	4	215 (185-235)	0,061 (0,055 - 0,070)	0,059	34,0	2,15	5.712	1.357	99,41
	14	4	215 (185-235)	0,071 (0,064 - 0,082)	0,069	40,0	2,51	4.895	1.357	136,45
	16	4	215 (185-235)	0,081 (0,073 - 0,093)	0,079	45,0	2,87	4.282	1.356	175,31
	20	4	215 (185-235)	0,101 (0,091 - 0,117)	0,099	57,0	3,59	3.425	1.356	277,57
25	4	215 (185-235)	0,127 (0,114 - 0,146)	0,124	70,0	4,49	2.739	1.356	426,09	
Grauguss GJS	4	4	170 (140-190)	0,020 (0,018 - 0,023)	0,020	11,0	0,72	13.596	1.077	8,51
	5	4	170 (140-190)	0,025 (0,023 - 0,029)	0,025	14,0	0,90	10.866	1.075	13,51
	6	4	170 (140-190)	0,030 (0,027 - 0,035)	0,030	17,0	1,08	9.048	1.075	19,69
	8	4	170 (140-190)	0,041 (0,037 - 0,047)	0,040	22,0	1,44	6.781	1.074	33,94
	10	4	170 (140-190)	0,051 (0,046 - 0,058)	0,050	28,0	1,80	5.422	1.073	53,95
	12	4	170 (140-190)	0,061 (0,055 - 0,070)	0,059	34,0	2,15	4.516	1.073	78,61
	14	4	170 (140-190)	0,071 (0,064 - 0,082)	0,069	40,0	2,51	3.870	1.072	107,79
	16	4	170 (140-190)	0,081 (0,073 - 0,093)	0,079	45,0	2,87	3.386	1.072	138,59
	20	4	170 (140-190)	0,101 (0,091 - 0,117)	0,099	57,0	3,59	2.708	1.072	219,44
25	4	170 (140-190)	0,127 (0,114 - 0,146)	0,124	70,0	4,49	2.166	1.072	336,85	
Hoch- hitzebeständiger Stahl	4	4	60 (30-80)	0,011 (0,009 - 0,012)	0,010	11,0	0,41	4.798	197	0,89
	5	4	60 (30-80)	0,013 (0,012 - 0,015)	0,013	14,0	0,52	3.835	197	1,42
	6	4	60 (30-80)	0,016 (0,014 - 0,018)	0,015	17,0	0,62	3.193	196	2,06
	8	4	60 (30-80)	0,021 (0,019 - 0,024)	0,021	22,0	0,82	2.393	196	3,56
	10	4	60 (30-80)	0,026 (0,024 - 0,030)	0,026	28,0	1,03	1.913	196	5,66
	12	4	60 (30-80)	0,032 (0,028 - 0,036)	0,031	34,0	1,24	1.594	196	8,24
	14	4	60 (30-80)	0,037 (0,033 - 0,042)	0,036	40,0	1,44	1.366	196	11,31
	16	4	60 (30-80)	0,042 (0,038 - 0,048)	0,041	45,0	1,65	1.195	196	14,55
	20	4	60 (30-80)	0,053 (0,047 - 0,061)	0,051	57,0	2,06	955	196	23,03
25	4	60 (30-80)	0,066 (0,059 - 0,076)	0,064	70,0	2,58	764	196	35,36	

# Schnittdatenempfehlung RAMPING




Material	D [mm]	Z	Vc [m/min]	fz [mm]	ap max. [mm]	ae [mm]	φR max. [°]	L [mm]	n [min <sup>-1</sup> ]	Vf [mm/min]
allgemeiner Baustahl unlegierter Stahl	4	4	180 (150-200)	0,018 (0,016 - 0,021)	4,0	4,0	45	4,00	14.395	1.044
	5	4	180 (150-200)	0,023 (0,020 - 0,026)	5,0	5,0	45	5,00	11.505	1.043
	6	4	180 (150-200)	0,027 (0,024 - 0,031)	6,0	6,0	45	6,00	9.581	1.042
	8	4	180 (150-200)	0,036 (0,033 - 0,042)	8,0	8,0	45	8,00	7.179	1.041
	10	4	180 (150-200)	0,045 (0,041 - 0,052)	10,0	10,0	45	10,00	5.741	1.041
	12	4	180 (150-200)	0,054 (0,049 - 0,063)	12,0	12,0	45	12,00	4.782	1.040
	14	4	180 (150-200)	0,063 (0,057 - 0,073)	14,0	14,0	45	14,00	4.098	1.040
	16	4	180 (150-200)	0,073 (0,065 - 0,083)	16,0	16,0	45	16,00	3.585	1.040
Niedrig legierter Stahl	20	4	180 (150-200)	0,091 (0,082 - 0,104)	20,0	20,0	45	20,00	2.867	1.040
	25	4	180 (150-200)	0,113 (0,102 - 0,13)	25,0	25,0	45	25,00	2.293	1.039
	4	4	145 (115-165)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	30	6,93	11.596	593
	5	4	145 (115-165)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	30	8,66	9.268	592
	6	4	145 (115-165)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	30	10,39	7.718	592
	8	4	145 (115-165)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	30	13,86	5.783	591
	10	4	145 (115-165)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	30	17,32	4.624	591
	12	4	145 (115-165)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	30	20,78	3.852	591
INOX ferritisch, geschwefelt	14	4	145 (115-165)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	30	24,25	3.301	590
	16	4	145 (115-165)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	30	27,71	2.888	590
	20	4	145 (115-165)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	30	34,64	2.310	590
	25	4	145 (115-165)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	30	43,30	1.847	590
	4	4	120 (90-140)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	15	14,93	9.597	490
	5	4	120 (90-140)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	15	18,66	7.670	490
	6	4	120 (90-140)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	15	22,39	6.387	490
	8	4	120 (90-140)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	15	29,86	4.786	489
INOX martensitisch	10	4	120 (90-140)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	15	37,32	3.827	489
	12	4	120 (90-140)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	15	44,78	3.188	489
	14	4	120 (90-140)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	15	52,25	2.732	489
	16	4	120 (90-140)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	15	59,71	2.390	489
	20	4	120 (90-140)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	15	74,64	1.911	488
	25	4	120 (90-140)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	15	93,30	1.529	488
	4	4	80 (50-100)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	12	18,82	6.398	327
	5	4	80 (50-100)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	12	23,52	5.113	326
INOX austenitisch	6	4	80 (50-100)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	12	28,23	4.258	326
	8	4	80 (50-100)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	12	37,64	3.191	326
	10	4	80 (50-100)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	12	47,05	2.551	326
	12	4	80 (50-100)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	12	56,46	2.125	326
	14	4	80 (50-100)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	12	65,86	1.821	326
	16	4	80 (50-100)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	12	75,27	1.593	325
	20	4	80 (50-100)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	12	94,09	1.274	325
	25	4	80 (50-100)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	12	117,62	1.019	325
Grauguss GJL	4	4	100 (70-120)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	12	18,82	7.997	409
	5	4	100 (70-120)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	12	23,52	6.391	408
	6	4	100 (70-120)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	12	28,23	5.322	408
	8	4	100 (70-120)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	12	37,64	3.988	407
	10	4	100 (70-120)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	12	47,05	3.189	407
	12	4	100 (70-120)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	12	56,46	2.657	407
	14	4	100 (70-120)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	12	65,86	2.276	407
	16	4	100 (70-120)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	12	75,27	1.991	407
Grauguss GJS	20	4	100 (70-120)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	12	94,09	1.593	407
	25	4	100 (70-120)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	12	117,62	1.274	407
	4	4	170 (140-190)	0,018 (0,016 - 0,020)	4,0	4,0	45	4,00	13.596	969
	5	4	170 (140-190)	0,022 (0,020 - 0,026)	5,0	5,0	45	5,00	10.866	968
	6	4	170 (140-190)	0,027 (0,024 - 0,031)	6,0	6,0	45	6,00	9.048	967
	8	4	170 (140-190)	0,036 (0,032 - 0,041)	8,0	8,0	45	8,00	6.781	966
	10	4	170 (140-190)	0,045 (0,040 - 0,051)	10,0	10,0	45	10,00	5.422	966
	12	4	170 (140-190)	0,053 (0,048 - 0,061)	12,0	12,0	45	12,00	4.516	965
Hoch- hitzebeständiger Stahl	14	4	170 (140-190)	0,062 (0,056 - 0,072)	14,0	14,0	45	14,00	3.870	965
	16	4	170 (140-190)	0,071 (0,064 - 0,082)	16,0	16,0	45	16,00	3.386	965
	20	4	170 (140-190)	0,089 (0,080 - 0,102)	20,0	20,0	45	20,00	2.708	965
	25	4	170 (140-190)	0,111 (0,100 - 0,128)	25,0	25,0	45	25,00	2.166	965
	4	4	90 (60-110)	0,018 (0,016 - 0,020)	4,0	4,0	45	4,00	7.197	513
	5	4	90 (60-110)	0,022 (0,020 - 0,026)	5,0	5,0	45	5,00	5.752	512
	6	4	90 (60-110)	0,027 (0,024 - 0,031)	6,0	6,0	45	6,00	4.790	512
	8	4	90 (60-110)	0,036 (0,032 - 0,041)	8,0	8,0	45	8,00	3.589	511
Hoch- hitzebeständiger Stahl	10	4	90 (60-110)	0,045 (0,040 - 0,051)	10,0	10,0	45	10,00	2.870	511
	12	4	90 (60-110)	0,053 (0,048 - 0,061)	12,0	12,0	45	12,00	2.391	511
	14	4	90 (60-110)	0,062 (0,056 - 0,072)	14,0	14,0	45	14,00	2.049	511
	16	4	90 (60-110)	0,071 (0,064 - 0,082)	16,0	16,0	45	16,00	1.792	511
	20	4	90 (60-110)	0,089 (0,080 - 0,102)	20,0	20,0	45	20,00	1.433	510
	25	4	90 (60-110)	0,111 (0,100 - 0,128)	25,0	25,0	45	25,00	1.146	510
	4	4	40 (10-60)	0,009 (0,008 - 0,010)	2,7	4,0	6	25,37	3.199	112
	5	4	40 (10-60)	0,011 (0,010 - 0,013)	3,3	5,0	6	31,71	2.556	112
6	4	40 (10-60)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	6,0	6	38,06	2.129	112	
8	4	40 (10-60)	0,018 (0,016 - 0,020)	5,0	8,0	6	47,57	1.595	112	
10	4	40 (10-60)	0,022 (0,020 - 0,025)	6,0	10,0	6	57,09	1.275	112	
12	4	40 (10-60)	0,026 (0,024 - 0,030)	8,0	12,0	6	76,11	1.062	112	
14	4	40 (10-60)	0,031 (0,028 - 0,035)	9,0	14,0	6	85,63	910	112	
16	4	40 (10-60)	0,035 (0,032 - 0,041)	10,0	16,0	6	95,14	796	112	
20	4	40 (10-60)	0,044 (0,040 - 0,051)	13,0	20,0	6	123,69	637	112	
25	4	40 (10-60)	0,055 (0,050 - 0,063)	16,0	25,0	6	152,23	509	112	

Beim Bohren (φR =90°) empfehlen wir den Zahnvorschub fz um 50% zu reduzieren.

# Schnittdateneempfehlung HELIXFRÄSEN



Material	D [mm]	Z	V <sub>c</sub> [m/min]	f <sub>z</sub> [mm]	a <sub>p</sub> max./Umdr. [mm]	a <sub>e</sub> [mm]	φZ max. [°]	Bd [mm]	n [min <sup>-1</sup> ]	V <sub>f</sub> [mm/min]
allgemeiner Baustahl unlegierter Stahl	4	4	210 (180-230)	0,018 (0,016 - 0,021)	4,0	4,0	20,53	11,10	16.795	1.218
	5	4	210 (180-230)	0,023 (0,020 - 0,026)	5,0	5,0	20,53	11,10	13.422	1.217
	6	4	210 (180-230)	0,027 (0,024 - 0,031)	6,0	6,0	20,53	11,10	11.178	1.216
	8	4	210 (180-230)	0,036 (0,033 - 0,042)	8,0	8,0	20,53	14,80	8.376	1.215
	10	4	210 (180-230)	0,045 (0,041 - 0,052)	10,0	10,0	20,53	18,50	6.697	1.214
	12	4	210 (180-230)	0,054 (0,049 - 0,063)	12,0	12,0	20,53	22,20	5.579	1.214
	14	4	210 (180-230)	0,063 (0,057 - 0,073)	14,0	14,0	20,53	25,90	4.781	1.214
	16	4	210 (180-230)	0,073 (0,065 - 0,083)	16,0	16,0	20,53	29,60	4.183	1.213
	20	4	210 (180-230)	0,091 (0,082 - 0,104)	20,0	20,0	20,53	37,00	3.345	1.213
25	4	210 (180-230)	0,113 (0,102 - 0,130)	25,0	25,0	20,53	46,25	2.675	1.212	
Niedrig legierter Stahl	4	4	175 (145-195)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	20,53	11,10	13.996	715
	5	4	175 (145-195)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	20,53	11,10	11.185	715
	6	4	175 (145-195)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	20,53	11,10	9.315	714
	8	4	175 (145-195)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	20,53	14,80	6.980	714
	10	4	175 (145-195)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	20,53	18,50	5.581	713
	12	4	175 (145-195)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	20,53	22,20	4.649	713
	14	4	175 (145-195)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	20,53	25,90	3.984	713
	16	4	175 (145-195)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	20,53	29,60	3.485	713
	20	4	175 (145-195)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	20,53	37,00	2.787	712
25	4	175 (145-195)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	20,53	46,25	2.229	712	
INOX ferritisch, geschwefelt	4	4	120 (90-140)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	20,53	11,10	9.597	490
	5	4	120 (90-140)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	20,53	11,10	7.670	490
	6	4	120 (90-140)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	20,53	11,10	6.387	490
	8	4	120 (90-140)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	20,53	14,80	4.786	489
	10	4	120 (90-140)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	20,53	18,50	3.827	489
	12	4	120 (90-140)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	20,53	22,20	3.188	489
	14	4	120 (90-140)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	20,53	25,90	2.732	489
	16	4	120 (90-140)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	20,53	29,60	2.390	489
	20	4	120 (90-140)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	20,53	37,00	1.911	488
25	4	120 (90-140)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	20,53	46,25	1.529	488	
INOX martensitisch	4	4	80 (50-100)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	20,53	11,10	6.398	327
	5	4	80 (50-100)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	20,53	11,10	5.113	326
	6	4	80 (50-100)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	20,53	11,10	4.258	326
	8	4	80 (50-100)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	20,53	14,80	3.191	326
	10	4	80 (50-100)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	20,53	18,50	2.551	326
	12	4	80 (50-100)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	20,53	22,20	2.125	326
	14	4	80 (50-100)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	20,53	25,90	1.821	326
	16	4	80 (50-100)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	20,53	29,60	1.593	325
	20	4	80 (50-100)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	20,53	37,00	1.274	325
25	4	80 (50-100)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	20,53	46,25	1.019	325	
INOX austenitisch	4	4	100 (70-120)	0,013 (0,012 - 0,015)	4,0	4,0	20,53	11,10	7.997	409
	5	4	100 (70-120)	0,016 (0,014 - 0,018)	5,0	5,0	20,53	11,10	6.391	408
	6	4	100 (70-120)	0,019 (0,017 - 0,022)	6,0	6,0	20,53	11,10	5.322	408
	8	4	100 (70-120)	0,026 (0,023 - 0,029)	8,0	8,0	20,53	14,80	3.988	407
	10	4	100 (70-120)	0,032 (0,029 - 0,037)	10,0	10,0	20,53	18,50	3.189	407
	12	4	100 (70-120)	0,038 (0,035 - 0,044)	12,0	12,0	20,53	22,20	2.657	407
	14	4	100 (70-120)	0,045 (0,040 - 0,051)	14,0	14,0	20,53	25,90	2.276	407
	16	4	100 (70-120)	0,051 (0,046 - 0,059)	16,0	16,0	20,53	29,60	1.991	407
	20	4	100 (70-120)	0,064 (0,058 - 0,074)	20,0	20,0	20,53	37,00	1.593	407
25	4	100 (70-120)	0,080 (0,072 - 0,092)	25,0	25,0	20,53	46,25	1.274	407	
Grauguss GJL	4	4	170 (140-190)	0,018 (0,016 - 0,02)	4,0	4,0	20,53	11,10	13.596	969
	5	4	170 (140-190)	0,022 (0,020 - 0,026)	5,0	5,0	20,53	11,10	10.866	968
	6	4	170 (140-190)	0,027 (0,024 - 0,031)	6,0	6,0	20,53	11,10	9.048	967
	8	4	170 (140-190)	0,036 (0,032 - 0,041)	8,0	8,0	20,53	14,80	6.781	966
	10	4	170 (140-190)	0,045 (0,040 - 0,051)	10,0	10,0	20,53	18,50	5.422	966
	12	4	170 (140-190)	0,053 (0,048 - 0,061)	12,0	12,0	20,53	22,20	4.516	965
	14	4	170 (140-190)	0,062 (0,056 - 0,072)	14,0	14,0	20,53	25,90	3.870	965
	16	4	170 (140-190)	0,071 (0,064 - 0,082)	16,0	16,0	20,53	29,60	3.386	965
	20	4	170 (140-190)	0,089 (0,080 - 0,102)	20,0	20,0	20,53	37,00	2.708	965
25	4	170 (140-190)	0,111 (0,100 - 0,128)	25,0	25,0	20,53	46,25	2.166	965	
Grauguss GJS	4	4	90 (60-110)	0,018 (0,016 - 0,020)	4,0	4,0	20,53	11,10	7.197	513
	5	4	90 (60-110)	0,022 (0,020 - 0,026)	5,0	5,0	20,53	11,10	5.752	512
	6	4	90 (60-110)	0,027 (0,024 - 0,031)	6,0	6,0	20,53	11,10	4.790	512
	8	4	90 (60-110)	0,036 (0,032 - 0,041)	8,0	8,0	20,53	14,80	3.589	511
	10	4	90 (60-110)	0,045 (0,040 - 0,051)	10,0	10,0	20,53	18,50	2.870	511
	12	4	90 (60-110)	0,053 (0,048 - 0,061)	12,0	12,0	20,53	22,20	2.391	511
	14	4	90 (60-110)	0,062 (0,056 - 0,072)	14,0	14,0	20,53	25,90	2.049	511
	16	4	90 (60-110)	0,071 (0,064 - 0,082)	16,0	16,0	20,53	29,60	1.792	511
	20	4	90 (60-110)	0,089 (0,080 - 0,102)	20,0	20,0	20,53	37,00	1.433	510
25	4	90 (60-110)	0,111 (0,100 - 0,128)	25,0	25,0	20,53	46,25	1.146	510	
Hoch- hitzebeständiger Stahl	4	4	40 (10-60)	0,009 (0,008 - 0,010)	2,0	4,0	10,61	11,10	3.199	112
	5	4	40 (10-60)	0,011 (0,010 - 0,013)	2,5	5,0	10,61	11,10	2.556	112
	6	4	40 (10-60)	0,013 (0,012 - 0,015)	3,0	6,0	10,61	11,10	2.129	112
	8	4	40 (10-60)	0,018 (0,016 - 0,020)	4,0	8,0	10,61	14,80	1.595	112
	10	4	40 (10-60)	0,022 (0,020 - 0,025)	5,0	10,0	10,61	18,50	1.275	112
	12	4	40 (10-60)	0,026 (0,024 - 0,030)	6,0	12,0	10,61	22,20	1.062	112
	14	4	40 (10-60)	0,031 (0,028 - 0,035)	7,0	14,0	10,61	25,90	910	112
	16	4	40 (10-60)	0,035 (0,032 - 0,041)	8,0	16,0	10,61	29,60	796	112
	20	4	40 (10-60)	0,044 (0,040 - 0,051)	10,0	20,0	10,61	37,00	637	112
25	4	40 (10-60)	0,055 (0,050 - 0,063)	12,5	25,0	10,61	46,25	509	112	

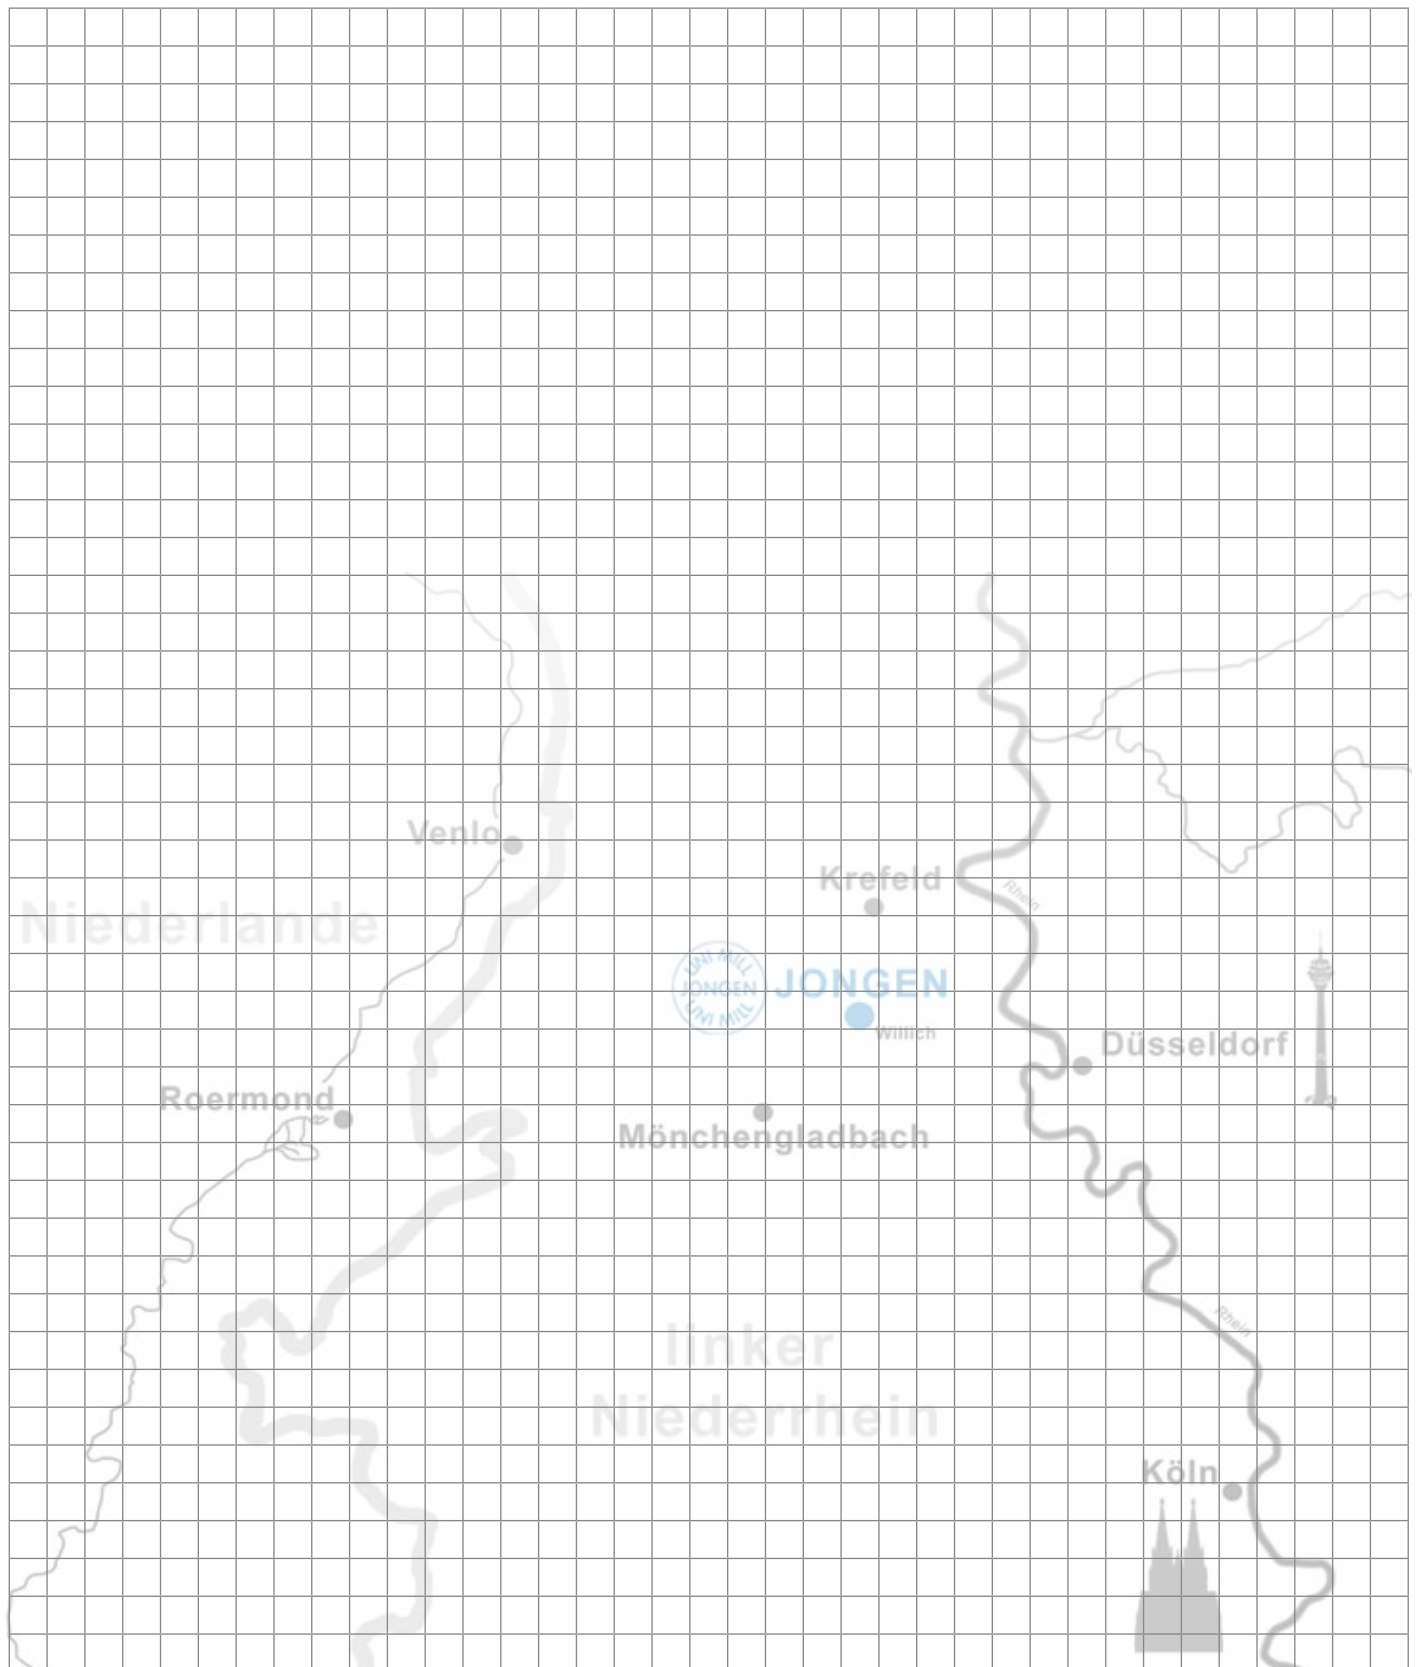

Alle aufgeführten Schnittdaten sind generell Richtwerte, die je nach Bearbeitung, Maschine und Werkstoff variieren können.  
Irrtümer, Auslassungen und technische Modifikationen vorbehalten.



## Jongen Werkzeugtechnik GmbH

Siemensring 11 · 47877 Willich  
Tel: 02154 / 9285 0 · Fax: 02154 / 9285 9 2000  
Fax kostenlos: 00 800 / 56 64 36 33  
www.jongen.de · email: info@jongen.de